

GRAVILLON 4/8 CONCASSE

Pétrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art.10)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 8

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

B


	f	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	W	FI
Etendue e			15				15					
V.S.S.+U	4.6	6	25				100					
V.S.S.	4.0	5	20				99					35
V.S.I.			5				84		98	100		
V.S.I.-U			0				79		97			

Partie informative

Résultats de production

du 28/07/22 au 12/12/22

	f	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	W	FI
Maximum	3.8	6	23	56	74	88	99	100	100	100	4.9	20
Xf+1.25xEcart-types	3.4	5	19	51	70	88	99	100	100	100	4.5	20
Moyenne Xf	2.5	4	15	44	64	83	99	100	100	100	3.5	16
Xf-1.25xEcart-types	1.6	3	10	37	58	79	98	100	100	100	2.4	12
Minimum	1.1	2	9	38	55	77	98	100	100	100	2.3	11
Ecart-type	0.70	1.1	3.6	5.3	4.7	3.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.80	3.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	9

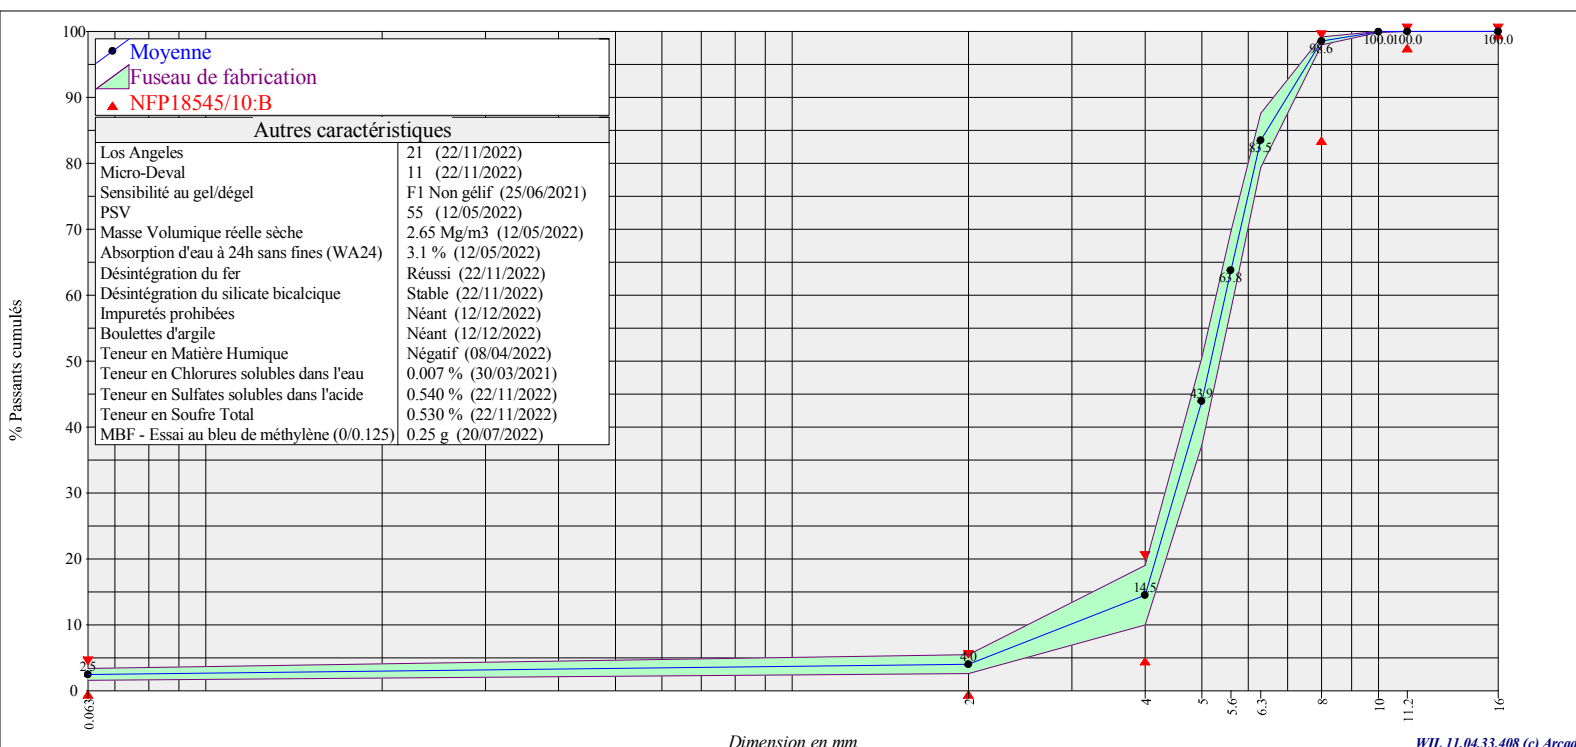

Dimension en mm

WIL 11.04.33.408 (c) Arcade