

SABLE 0/4 CONCASSE

Pétrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Enrobés (Art.8)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	5	1.4D	6.3	2D	W	MB
Etendue e	6						20	10						
V.S.S.+U	15.0						79	99						2.50
V.S.S.	13.0						75	97						2.00
V.S.I.	7.0						55	87		98		100		
V.S.I.-U	5.0						51	85		97				

Partie informative

Résultats de production

du 02/09/22 au 12/12/22

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	W	MB
Maximum	11.3	12.5	15	23	33	48	69	98	100	100	100	100	7.8	0.13
Xf+1.25xEcart-types	11.2	12.5	15	22	32	48	69	97	100	100	100	100	7.7	0.13
Moyenne Xf	10.1	11.3	14	20	29	43	64	94	99	99	100	100	6.1	0.12
Xf-1.25xEcart-types	9.1	10.1	12	17	25	38	58	90	97	99	100	100	4.5	0.12
Minimum	8.4	9.0	11	15	22	34	55	88	97	99	100	100	3.4	0.11
Ecart-type	0.83	0.97	1.3	1.9	2.9	4.0	4.5	2.7	0.9	0.4	0.1	0.0	1.30	0.010
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

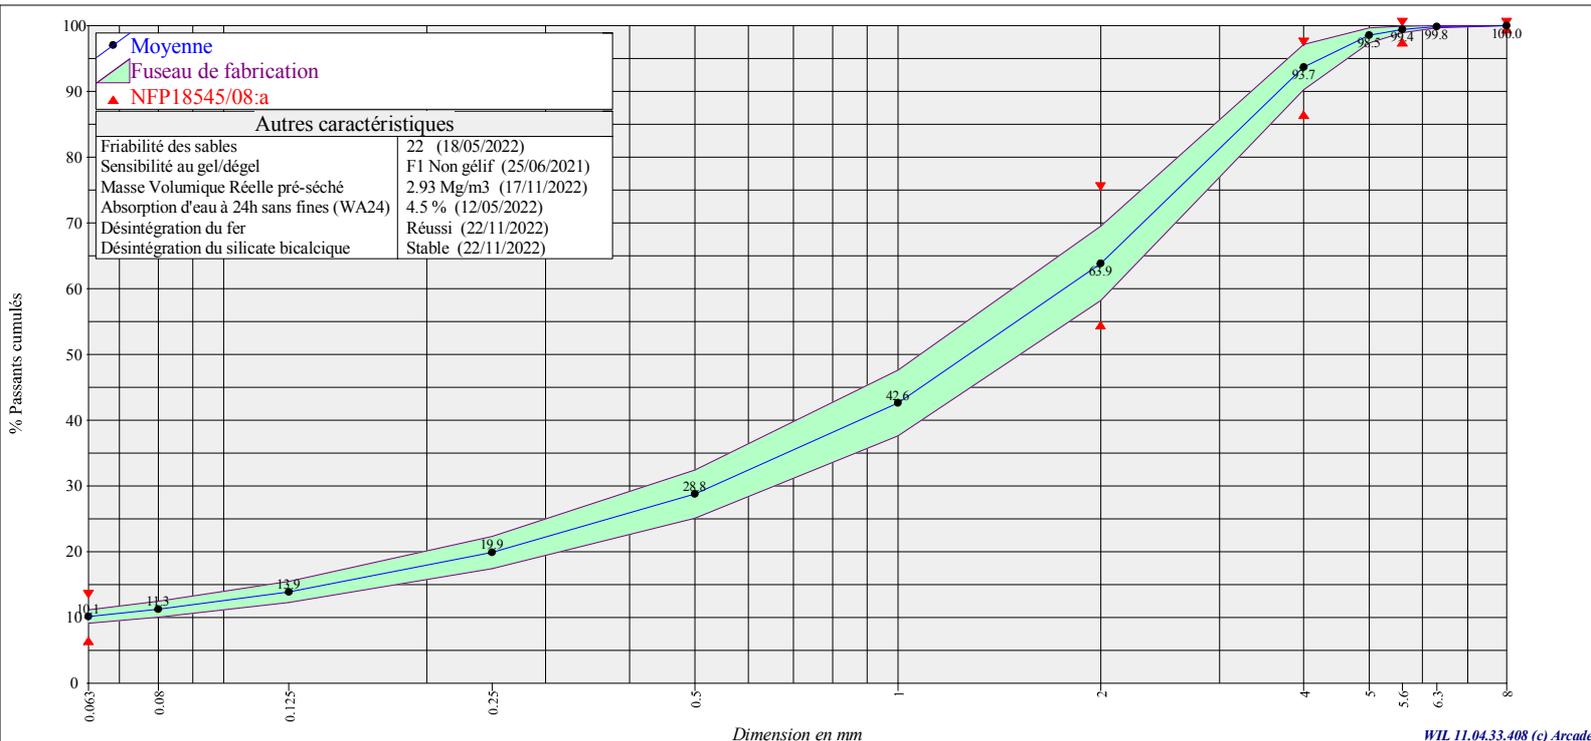

SABLE 0/4 CONCASSE

Péetrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Granulats pour mortier (Art.10)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

B

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	FM	W	MB
Etendue e	6			40		40		10					0.7		
V.S.S.+U	15.0			47		64		99					3.90		2.00
V.S.S.	13.0			45		60		97					3.75		1.50
V.S.I.	7.0			5		20		87		95		100	3.05		
V.S.I.-U	5.0			3		16		85		94			2.90		

Partie informative

Résultats de production

du 02/09/22 au 12/12/22

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	FM	W	MB
Maximum	11.3	12.5	15	23	33	48	69	98	100	100	100	100	3.74	7.8	0.13
Xf+1.25xEcart-types	11.2	12.5	15	22	32	48	69	97	100	100	100	100	3.57	7.7	0.13
Moyenne Xf	10.1	11.3	14	20	29	43	64	94	99	99	100	100	3.37	6.1	0.12
Xf-1.25xEcart-types	9.1	10.1	12	17	25	38	58	90	97	99	100	100	3.17	4.5	0.12
Minimum	8.4	9.0	11	15	22	34	55	88	97	99	100	100	3.20	3.4	0.11
Ecart-type	0.83	0.97	1.3	1.9	2.9	4.0	4.5	2.7	0.9	0.4	0.1	0.0	0.160	1.30	0.010
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

